

住宅防水気密用両面粘着テープ

全天テープ NO.6924-NL

概要

全天テープ NO. 6924-NL は、住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部などの下地接合部に使用する防水気密用両面接着テープです。

支持体(不織布)の両面にブチルゴム系粘着剤を積層していますので、粘着特性、防水性、気密性、耐久性にすぐれています。

構成

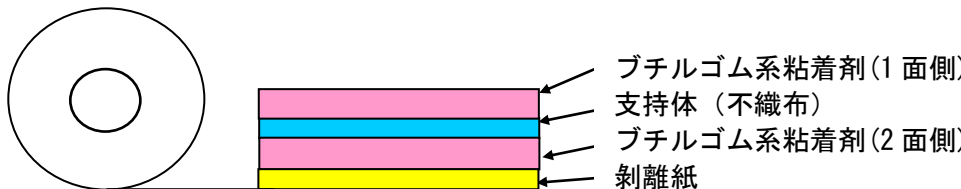


図1 全天テープ NO. 6924-NL

用途

- 住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密。
- 面材下地などの目地部の防水気密。
- 透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密。
- 透湿防水シートのシワ、膨潤の発生を防止します。

特長

- 低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します（当社比）。
- 夏場でもベタつきが少なく施工性にすぐれます（当社比）。
- 段差にも追従し、しっかりと密着します。
- 耐久性にすぐれ、防水信頼性の高い製品です。

標準サイズ

表1. 標準サイズ

項目 品名	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	入数(巻/ケース)
全天テープ NO. 6924-NL	0.40	50	20	16
		75		12
		100		8

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものでもありません。ご利用頂く前に、被着体(テープに貼り合せる材料)との敵適合性をご確認の上、ご利用検討をお願いいたします。尚この文書に含まれる不明な点は、この文書末尾に記載の窓口にお問い合わせください。

特 性

●常態性能

測定温度	テープ測定面	被着体	粘着力 [N/25mm]
-10℃	第 1 粘着面	SUS 研磨板	28.3
		米つが板	29.1
	第 2 粘着面	透湿防水シート A (裏面側) *1	8.2
	第 2 粘着面	透湿防水シート B (裏面側) *2	7.9
23℃	第 1 粘着面	SUS 研磨板	16.0
		米つが板	28.7
	第 2 粘着面	透湿防水シート A (裏面側) *1	13.6
	第 2 粘着面	透湿防水シート B (裏面側) *2	10.6
60℃	第 1 粘着面	SUS 研磨板	8.6
		米つが板	6.5
	第 2 粘着面	透湿防水シート A (裏面側) *1	8.8
	第 2 粘着面	透湿防水シート B (裏面側) *2	5.6

●耐久性能

テープ測定面	被着体	90℃7 週 (10 年相当)	90℃21 週 (30 年相当)
		粘着力 [N/25mm]	
第 1 粘着面	SUS 研磨板	12.2	9.8
	米つが板	20.8	18.6
第 2 粘着面	透湿防水シート A (裏面側) *1	22.7	21.2
第 2 粘着面	透湿防水シート B (裏面側) *2	25.4	24.1

測定方法：住宅用両面粘着防水テープ（JIS A6112：2019）

*1 単層シート

*2 複層シート

注意事項

- 貼り付け前には被着面の確認をし、凹凸面、段差などをできるだけ平滑にしてください。
次に、被着面の塵、埃、水分（結露など）、油分は清掃して下さい。
- 貼り付け手順は、①下辺→ ②側辺（両側）→ ③上辺 の順に施工してください。
- 貼り付けは専用ローラーなどでしっかりと押さえてください。
- 特に、窓周りなど四隅部は粘着テープの重ね部で、段差などによる水路ができ易いので、
硬いヘラなどで強く圧着してください。
- はく離紙の上に乗りますと滑り転ぶ恐れがありますので、はくり紙の上に乗らないようにして
下さい。
- 粘着テープは直射日光の当たらない室内に、ボール芯の円形が天を向くように置いて下さい。

●お問い合わせは・・・日東エルマテリアル株式会社 カスタマーセンター

E-mail: nitto-lmaterials@nitto.com TEL: 0120-640450 FAX: 0120-126814

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものでもありません。
ご利用頂く前に、被着体（テープに貼り合せる材料）との敵適合性をご確認の上、ご利用検討をお願いいたします。尚この文書に
含まれる不明な点は、この文書末尾に記載の窓口にお問い合わせください。

日東エルマテリアル株式会社